



FLORIM CERAMICHE SPA

## УТОЛЩЕННЫЙ ПОЛ PIETRA DEL NORD FLORIM

Новое решение из утолщенного керамогранита для оформления наружных пространств.

Плиты из окрашенного по всей толщине керамогранита 2 см получены путем атомизации цепной глины, кварца и металлических оксидов, спрессованных с усилием 400 кг/см<sup>2</sup>, подверженных полному спеканию при температуре 1220 °С и затем торцовке кромок с использованием системы абразивных кругов.

### Сфера применения:

Оформление наружных пространств в частных домах (сады, террасы, внутренние дворики, дорожки, бассейны), оформление внутренних и наружных пространств в общественных местах (промышленные территории, городское благоустройство, зоны для велнеса и гостиничного назначения, бассейны, городские парки).

### УКЛАДКА НА ТРАВУ:

(сады, беседки, дорожки, зоны, прилегающие к частным бассейнам)

Материал можно легко укладывать на траву. Кроме того, систему можно снимать и снова укладывать. Она обеспечивает максимальную гибкость при настое, потому что предусмотрена как укладка с минимальным размером швов, так и укладка с швом размером 1 см и более (т.н. японский шаг).

#### Рекомендации по укладке

Удалите на глубину прибл. 5-6 см грунт из-под участка, на который будет уложена плита

Насыпьте в место выемки грунта слой однокалиберного щебня толщиной прибл. 3-4 см и утрамбуйте его.

Положите керамическую плиту на подушку из щебня и постукивайте по плите резиновым молотком для устранения возможных неровностей уровня.

### Предупреждение:

Убедитесь, что плита лежит на одном уровне с травой, чтобы не повредить газонокосилку при скашивании травы. Эту систему нельзя использовать в случае проезда автомобилей и/или приложения высоких динамических нагрузок

### УКЛАДКА НА ЩЕБЕНЬ и ПЕСОК

(дворы, террасы, крыши, внутренние дворики, пешеходные дорожки, зоны, прилегающие к частным бассейнам)

Материал можно легко укладывать на песок или щебень. Кроме того, систему можно легко снимать и снова укладывать, оставляя большое место творчеству при настое материала. Помимо этого, систему можно уложить как с минимальным размером швов, так и оставляя между плитами шов размером не менее 1 см.

Выровните и уплотните подстилающий слой (песка или щебня).

Положите керамическую плиту на подушку из щебня или песка.

Постукивайте по плите резиновым молотком для устранения возможных неровностей уровня.

Для увеличения прочности поверхности заполните швы щебнем или песком



FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico

VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750

WWW. FLORIM. IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.

ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364



FLORIM CERAMICHE SPA

#### Предупреждение:

Для предотвращения смещения плиты или ущерба от боковых ударов убедитесь, что плита лежит на одном уровне с щебнем. Эту систему нельзя использовать в случае проезда автомобилей и/или приложения высоких динамических нагрузок

**НАКЛЕИВАНИЕ** (помещения с высокими статическими нагрузками, тротуары, дворы, городское благоустройство, въездные дорожки, гаражи, наружные нескользкие полы, бассейны, зоны велнеса, промышленные территории)

По сравнению с керамическим материалом обычной толщины не требуется соблюдение особых мер. Тем не менее, обращаем ваше внимание на то, что перед наклеиванием плиты необходимо проверить прочность и плоскость стяжки.

В случае укладки в помещениях с высокими статическими или динамическими нагрузками мы рекомендуем наклеивание улучшенными kleящими составами класса С2 с двойным нанесением клея (на стяжку и на тыльную сторону плиты).

В случае укладки плит разных форматов учтите, что Florim предусматривает модульную укладку продукции, соблюдая ширину швов в 3 мм

**ПЛАВАЮЩАЯ УКЛАДКА** (террасы, крыши, балконы, наружные пространства с пешеходным движением)

В настоящее время отсутствуют стандарты, устанавливающие требования к керамическому материалу в случае настила САМОНЕСУЩИХ ФАЛЬШПОЛОВ вне помещений.

При составлении технических рекомендаций для этого применения продукции Florim подвергала свои керамические плиты гармонизированным испытаниям, предусмотренным стандартом EN 1339 (технический стандарт ПЛИТЫ БЕТОННЫЕ ДЛЯ МОЩЕНИЯ).

Из выполненной проверки следует, что материал PIETRA DEL NORD удовлетворяет требования стандартта EN 1339 для применения в качестве наружного напольного покрытия. Для обеспечения полной безопасности потребителя Florim рекомендует предусмотреть максимальную высоту фальшпола в 10 см.



**FLORIM CERAMICHE S.p.A.** a socio unico

VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750

WWW. FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.

ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364



FLORIM CERAMICHE SPA

Формат 60X60 / Формат 40X120



сли пол предназначен для общественных мест или при наличии больших нагрузок Florim предписывает установить дополнительные опоры под плитой в соответствии с указанной ниже схемой

Формат 60X60:

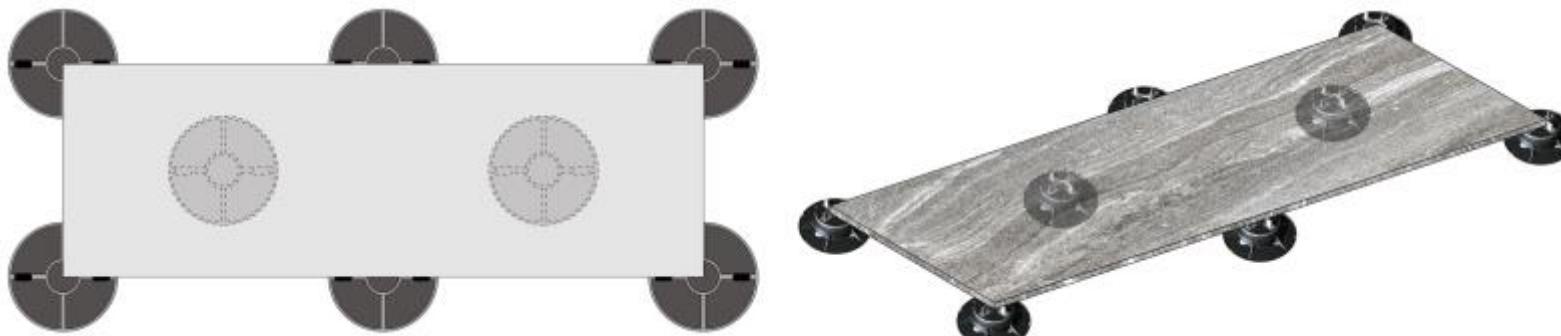


FLORIM CERAMICHE S.p.A. a socio unico

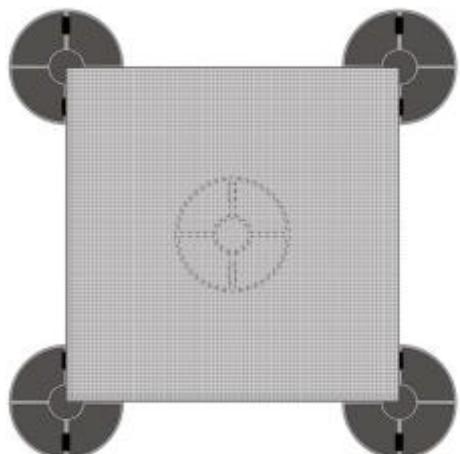
VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750

WWW. FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.

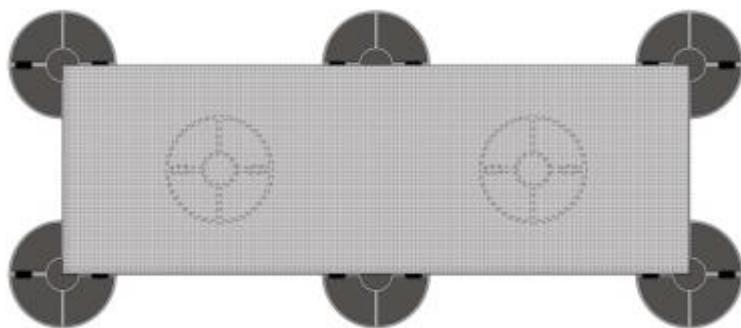
ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364

**Формат 40X120:**

В случае если потребуется возвышение более 10 см, Florim предусматривает наклеивание предохранительной пластины или сетки и дополнительные опорные элементы под плитой, как показано на нижеследующей схеме.

**Формат 60X60**

**Формат 40X120**



#### Плавающая укладка

Убедитесь, что подстилающий слой является ровным, прочным, жестким, и что он может выдерживать вес пола без деформации. Выберите опоры, пригодные для предусмотренного назначения.

Обеспечьте надлежащий уклон плоскости хождения для правильного отвода дождевой воды.

Эту систему нельзя использовать в случае движения высоких динамических нагрузок

#### Тех. Характеристики

Значения измерены только на размере 60x60 см в соответствии со стандартом **UNI EN 12825**

статическая нагрузка для фальшполов	по середине стороны: 8,73 кН	UNI EN 12825	110118-R-4161
статическая нагрузка для фальшполов	в центре: 9,88 кН	UNI EN 12825	110118-R-4161
статическая нагрузка для фальшполов	по диагонали: 12,30 кН	UNI EN 12825	110118-R-4161
максимальная деформация для фактора безопасности 2,0*	< 2,5 ММ	UNI EN 12825	110118-R-4161
ударостойкость	не стойкая	UNI EN 12825	110118-R-4161

на основе измеренных данных можно условно присвоить продукции **класс нагрузки 3, класс максимальной деформации при изгибе А**


**FLORIM CERAMICHE S.p.A.** a socio unico

VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750

WWW. FLORIM.IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.

ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364



FLORIM CERAMICHE SPA

Значения измерены только на размере 60x60 см в соответствии со стандартом **EN 1399**

сопротивление скольжению (прил. I) USRV	49	UNI EN 1339	110126-R-4164
прочность на изгиб	64,2 МПа	UNI EN 1339	110125-R-4163
разрушающая нагрузка	18,4 кН	UNI EN 1339	110125-R-4163
определение морозостойкости	потеря массы 0.0 кг м2	UNI EN 1339	110125-R-4162
сопротивление скольжению (прил. I) USRV после замерзания	-	UNI EN 1339	-
прочность на изгиб после замерзания	61,9 МПа	UNI EN 1339	110125-R-4162
разрушающая нагрузка после замерзания	18 кН	UNI EN 1339	110125-R-4162

на основе измеренных данных можно условно присвоить продукции **класс нагрузки Т11, класс 3 морозостойкости**



**FLORIM CERAMICHE S.p.A.** a socio unico

VIA CANALETTO 24 / 41042 FIORANO MODENESE MO ITALY / T. +39 0536 840111 / F. +39 0536 844750

WWW. FLORIM. IT / CAPITALE SOCIALE EURO 50.000.000 I.V.

ISCR. AL REG. DELLE IMPRESE DELLA C.C.I.A.A. DI MODENA / COD. FISC. E P. IVA IT 01265320364